

PRODUIT GAMME SØLAR 90

formulé avec :

90%

de ressources
secondaires
garanties

10%

de ressources
primaires

GISEMENTS

Ressources primaires

- Calcaire
- Silico-calcaire
- Autre

Ressources secondaires

- Déblais de terrassement
- Béton concassé
- Matériaux de déconstruction
- Coproduits de l'industrie :
 - Minérale
 - Métallurgique
 - Énergétique

Les ressources secondaires sélectionnées sont issues d'un processus permettant de garantir l'absence d'indésirables.

SØLAR

L'ART DE RENOUVELER LES RESSOURCES DU SOL



Laboratoire DTE-SUD

Quartier la salle Chemin Joseph Roumanille
13320 BOUC BEL AIR
Tel:04.42.94.08.81 Fax:04.42.22.17.59

Rapport d'essais

Page 1/1


Producteur : VAR MATERIAUX
Granulats : BALLAST 16/40 LAVÉ SØLAR

SITE DU REYRAN
Route de malpasset 5320 RD 37
83600 FREJUS
Tel:04.94.53.01.01

Prélèvement n° 20BBA3818	prélevés le 06/10/2020
Classe granulaire	16/40 mm
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Valeur	Norme
Teneur en fines (%)	0.7 %	EN 933-1
Teneur en eau	6.56 %	NF EN 1097-5

Analyse granulométrique	
Tamis (mm)	%tamisat
63.000	100
50.000	97
40.000	91
31.500	78
25.000	58
20.000	38
16.000	14
8.000	3
0.063	0.7

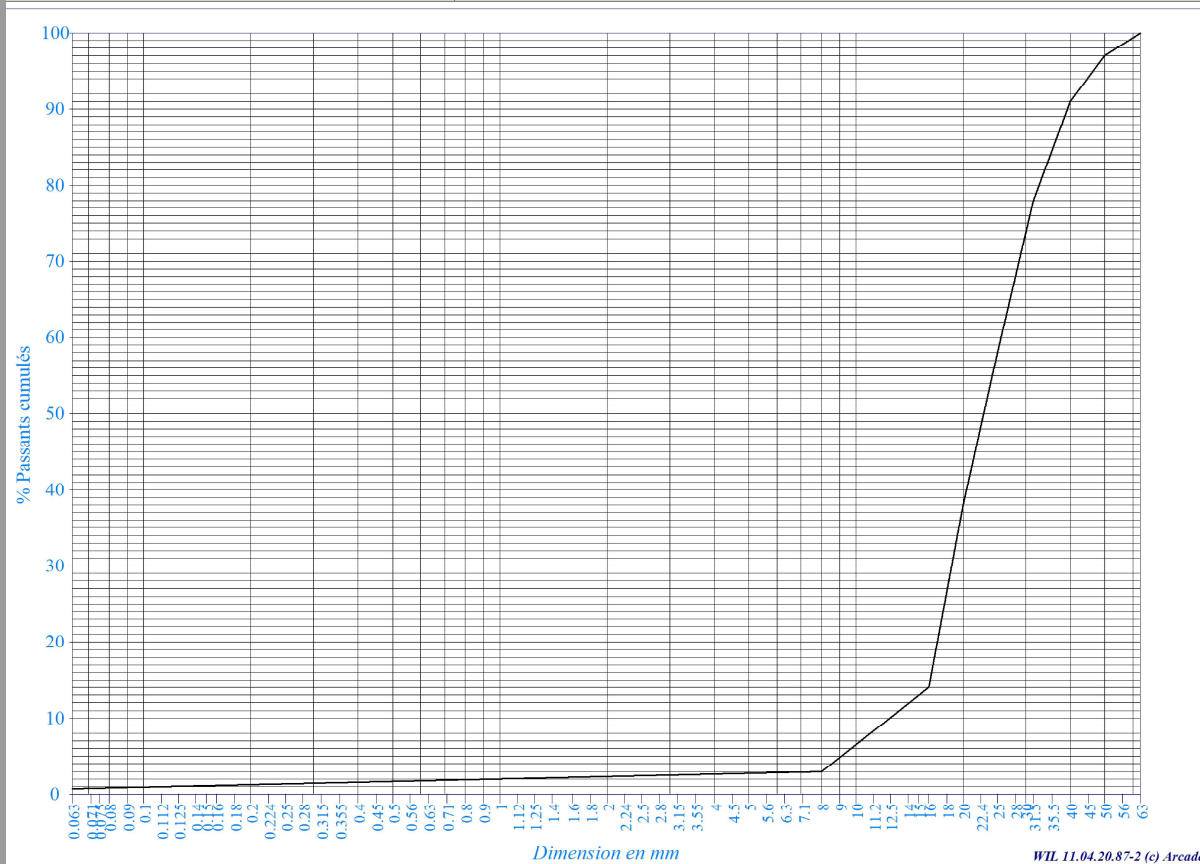

GAINS ENVIRONNEMENTAUX & SOCIÉTAUX

Produits SØLAR
vs Granulats naturels

Épuisement des ressources	-90%
Émissions de CO ₂	-38%
Création d'emplois	+37%
Mise en décharge	-46%
Impact sur la biodiversité	-90%

